

Baumwoll-Velvet

mit Immedialfarben gefärbt und mit Hyraldit geätzt.

Velours de coton

teint aux Couleurs Immédial et rongé à
l'Hyraldite.

Velveteen

Dyed with Immedial Colours and Discharged with
Hyraldite.

Marque de fabrique.



Trade-Mark.

CASSELLA COLOR COMPANY

182 AND 184 FRONT STREET

NEW YORK

BOSTON: 39 OLIVER STREET

PHILADELPHIA: 126 AND 128 SOUTH FRONT STREET

PROVIDENCE: 64 EXCHANGE PLACE

ATLANTA: 47 NORTH PRYOR STREET

MONTREAL: CANADA, 59 WILLIAM STREET.



667.2
C275
No. 3517.

Baumwoll-Velvet

mit Immedialfarben gefärbt und mit Hyraldit geätzt.


Velours de coton

teint aux Couleurs Immédial et rongé à
l'Hyraldite.

Velveteen

Dyed with Immedial Colours and Discharged with
Hyraldite.

Marque de fabrique.

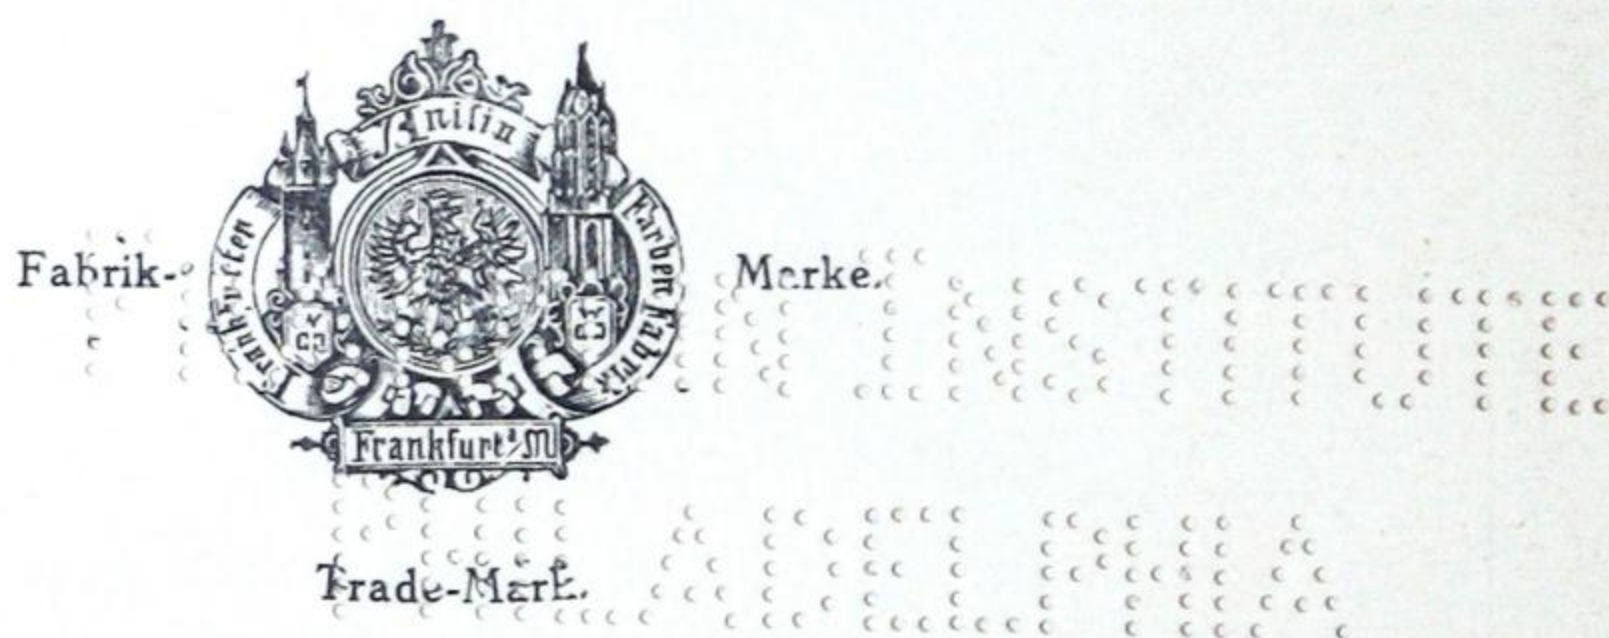

CASSELLA COLOR COMPANY

182 AND 184 FRONT STREET

NEW YORK

BOSTON: 39 OLIVER STREET

PHILADELPHIA: 126 AND 128 SOUTH FRONT STREET

PROVIDENCE: 64 EXCHANGE PLACE

ATLANTA: 47 NORTH PRYOR STREET

MONTREAL: CANADA, 59 WILLIAM STREET.



[BLANK PAGE]



CCA

Baumwoll-Velvet

mit Immedialfarben gefärbt und mit Hyraldit geätzt.

Die Immedialfarben lassen sich sämtlich mittels Hyraldit unter Zusatz von Leukotrop W conc. oder Leukotrop O mehr oder minder gut ätzen und zwar erhält man in der Regel mit Leukotrop W conc. die reineren und lebhafteren Aetzeffekte. Die näheren Vorschriften sind unten angegeben.

Auf Baumwollvelvet für Hosenstoffe z. B. erhält man so die für diese beliebten Muster in vorzüglicher Echtheit bei einfachster Herstellungsweise.

Für diesen Artikel kommen von den Immedialfarben in Betracht:

a) als leicht ätzbare Farben:

Immedialindon, sämtliche Marken
Immedialindogen, sämtliche Marken
Immedialdirektblau, sämtliche Marken
Immedialneublau G conc.
Immedialgrün, sämtliche Marken
Immedialgrünblau CV
Immedialtiefgrün G
Immedialviolett, sämtliche Marken
Immedialpurpur C
Immedialbordeaux GF conc.
Immedialmarron B conc.
Immedialrotbraun 3R
Immedialprune S.


b) als weniger leicht ätzbar:

Immedialbraun BR und RR
Immedialdunkelbraun A
Immedialschwarzbraun D conc.
Immedialbraun W conc.
Immedialolive 3G
Immedialschwarz, sämtliche Marken
Immedialcarbon, sämtliche Marken.

c) als schwer ätzbar:

Immedialgelb GG und D
Immedialorange C
Immedialcatechu, sämtliche Marken
Immedialgelbbraun EN
Immedialkhaki G und D
Immedialgelbolive 5G und G
Immedialolive B und GG.

65757

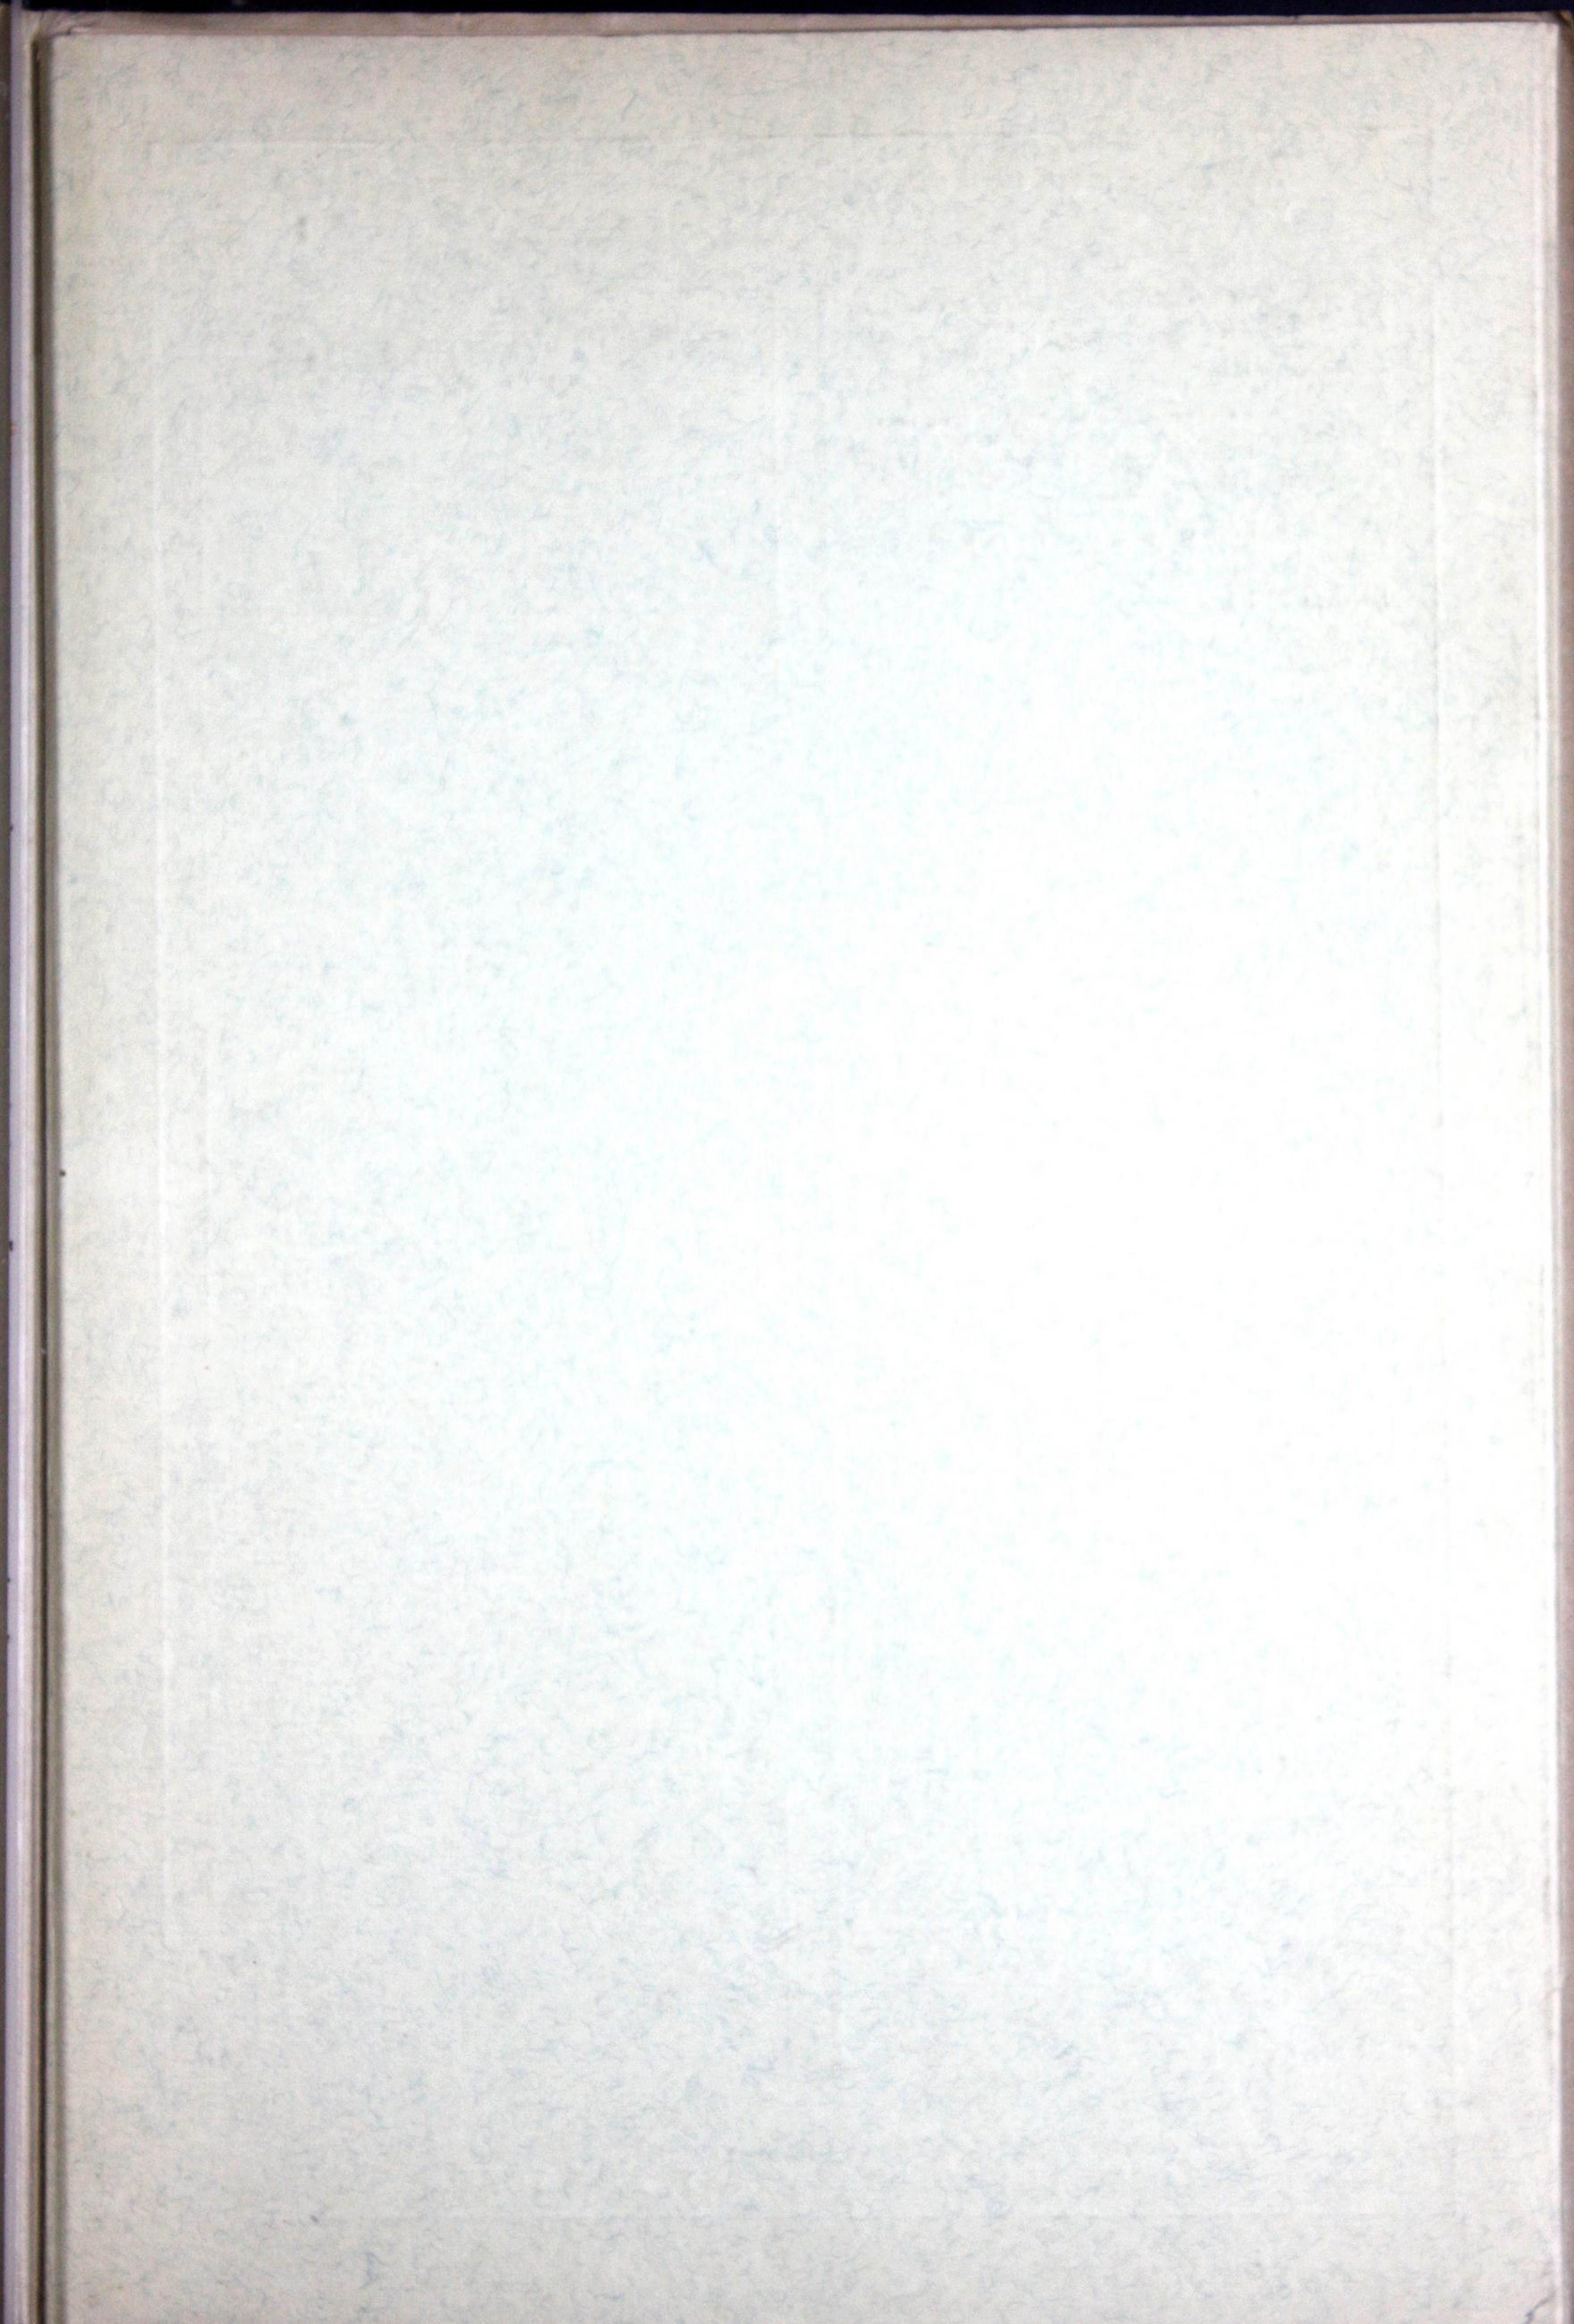

[BLANK PAGE]



CCA

mutual m
A.M.D.A.

Baumwoll-Velvet

mit Immedialfarben gefärbt und mit Hyraldit geätzt.

Die Immedialfarben lassen sich sämtlich mittels Hyraldit unter Zusatz von Leukotrop W conc. oder Leukotrop O mehr oder minder gut ätzen und zwar erhält man in der Regel mit Leukotrop W conc. die reineren und lebhafteren Aetzeffekte. Die näheren Vorschriften sind unten angegeben.

Auf Baumwollvelvet für Hosenstoffe z. B. erhält man so die für diese beliebten Muster in vorzüglicher Echtheit bei einfachster Herstellungsweise.

Für diesen Artikel kommen von den Immedialfarben in Betracht:

a) als leichtätzbare Farben:

Immedialindon, sämtliche Marken
Immedialindogen, sämtliche Marken
Immedialdirektblau, sämtliche Marken
Immedialneublau G conc.
Immedialgrün, sämtliche Marken
Immedialgrünblau CV
Immedialtiefgrün G
Immedialviolett, sämtliche Marken
Immedialpurpur C
Immedialbordeaux GF conc.
Immedialmarron B conc.
Immedialrotbraun 3R
Immedialprune S.

b) als weniger leicht ätzbar:

Immedialbraun BR und RR
Immedialdunkelbraun A
Immedialschwarzbraun D conc.
Immedialbraun W conc.
Immedialolive 3G
Immedialschwarz, sämtliche Marken
Immedialcarbon, sämtliche Marken.

c) als schwer ätzbar:

Immedialgelb GG und D
Immedialorange C
Immedialcatechu, sämtliche Marken
Immedialgelbbraun EN
Immedialkhaki G und D
Immedialgelbolive 5G und G
Immedialolive B und GG.

65-757

Färbevorschrift:

Die Muster sind nach den Angaben im „Kleinen Handbuch der Färberei“ Band I (2. Auflage) Seite 224—231 gefärbt. Die angegebenen Farbstoffmengen sind die Verbrauchsmengen auf altem Bade.

Aetzvorschriften:

- I. 300 gr. Hyraldit CW extra pat.,
40 „ Soda calc.,
140 „ Wasser und
400 „ Britishgumverdickung 1:1 werden zusammen während
¼ Stunde unter gutem Rühren auf etwa 70° C. erwärmt. Hierauf werden
60 „ Leukotrop W conc. und
60 „ Glycerin eingerührt.

1000 gr.
- II. 300 gr. Hyraldit CW extra pat.,
20 „ Soda calc.,
200 „ Wasser und
400 „ Britishgumverdickung 1:1 werden zusammen während
¼ Stunde unter gutem Rühren auf etwa 70° C. erwärmt. Hierauf werden
20 „ Leukotrop W conc. und
60 „ Glycerin eingerührt.

1000 gr.
- III. 300 gr. Hyraldit CW extra pat.,
180 „ Wasser und
400 „ Britishgumverdickung 1:1 werden zusammen während
¼ Stunde unter gutem Rühren auf etwa 70° C. erwärmt. Hierauf werden
60 „ Leukotrop O und
60 „ Glycerin eingerührt.

1000 gr.

Nach dem Drucken und Trocknen werden die Stücke ca. 5—10 Minuten gedämpft, dann kurz durch heisses Wasser, dem man zweckmässig etwas Wasserglas (ca. 5 cc. pro Liter) zugibt, genommen, in kaltem Wasser nachgespült und getrocknet.

Velours de coton

teint aux Couleurs Immédial et rongé à l'Hyraldite.

Tous les colorants Immédial se laissent plus ou moins bien ronger à l'Hyraldite additionné de Leucotrope W conc. ou de Leucotrope O. C'est cependant avec le Leucotrope W conc. que l'on obtient en général les effets d'enlevage les plus purs et les plus vifs. Le manière d'opérer se trouve décrite ci-dessous.

Sur velours de coton pour pantalons par exemple, ce procédé excessivement simple donne les effets recherchés pour cet article, avec une excellente solidité.

Les colorants Immédial à employer pour cette application sont les suivants:

a) Couleurs facilement rongeables :

Indone Immédial, toutes les marques
Indogène Immédial, toutes les marques
Bleu direct Immédial, toutes les marques
Bleu nouveau Immédial G conc.
Vert Immédial, toutes les marques
Bleu Vert Immédial CV
Vert foncé Immédial G
Violet Immédial, toutes les marques
Pourpre Immédial C
Bordeaux Immédial GF conc.
Marron Immédial B conc.
Brun Rouge Immédial 3R
Prune Immédial S.

b) Couleurs moins facilement rongeables :

Bruns Immédial BR et RR
Brun foncé Immédial A
Brun Noir Immédial D conc.
Brun Immédial W conc.
Olive Immédial 3G
Noir Immédial, toutes les marques
Carbone Immédial, toutes les marques.

c) Couleurs difficilement rongeables :

Jaunes Immédial GG et D
Orangé Immédial C
Cachou Immédial, toutes les marques
Brun Jaune Immédial EN
Khakis Immédial G et D
Olives Jaunes Immédial 5G et G
Olives Immédial B et GG.

Procédé de teinture :

Les échantillons ont été teints d'après les recettes indiquées pages 224—231 de notre „Petit Manuel du Teinturier“ tome I, 2^{me} édition. Les quantités de colorants indiquées représentent la consommation effective en bain permanent.

Recette d'enlevage :

- I. Mélanger et bien malaxer pendant $\frac{1}{4}$ d'heure en chauffant à environ 70° C.:
- | | |
|---------|--|
| 300 gr. | d'Hyraldite CW extra brev. |
| 40 „ | de carbonate de soude calc. |
| 140 „ | d'eau et |
| 400 „ | d'épaississant de britishgum 1:1. Puis y délayer |
| 60 „ | de Leucotrope W et |
| 60 „ | de glycérine. |
| <hr/> | |
| 1000 | gr. |
- II. Mélanger et bien malaxer pendant $\frac{1}{4}$ d'heure en chauffant à environ 70° C.:
- | | |
|---------|--|
| 300 gr. | d'Hyraldite CW extra brev. |
| 20 „ | de carbonate de soude calc. |
| 200 „ | d'eau et |
| 400 „ | d'épaississant de britishgum 1:1. Puis y délayer |
| 20 „ | de Leucotrope W conc. et |
| 60 „ | de glycérine. |
| <hr/> | |
| 1000 | gr. |
- III. Mélanger et bien malaxer pendant $\frac{1}{4}$ d'heure en chauffant à environ 70° C.:
- | | |
|---------|--|
| 300 gr. | d'Hyraldite CW extra brev. |
| 180 „ | d'eau et |
| 400 „ | d'épaississant de britishgum 1:1. Puis y délayer |
| 60 „ | de Leucotrope O et |
| 60 „ | de glycérine. |
| <hr/> | |
| 1000 | gr. |

Après impression et séchage, vaporiser pendant 5—10 minutes, puis passer rapidement dans un bain chaud, auquel il est bon d'ajouter un peu de verre soluble (environ 5 cc. par litre), rincer à l'eau froide et sécher.

Sans garantie.

Velveteen

Dyed with Immedial Colours and Discharged with Hyraldite.

All the Immedial Colours may be discharged more or less satisfactorily with Hyraldite in combination with Leucotrope W conc. or Leucotrope O, purer and brighter discharge effects as a rule being obtained with Leucotrope W conc. than with the "O" brand. Full particulars for discharging are given below.

On cotton velvet for trouserings, for instance, the designs so much in favour may be obtained with excellent fastness in this manner, the method of working being extremely simple.

For such styles the following Immedial Colours come into consideration:

(a) Easily Dischargeable Colours:

- Immedial Indone, all brands
- Immedial Indogene, all brands
- Immedial Direct Blue, all brands
- Immedial New Blue G conc.
- Immedial Green, all brands
- Immedial Green Blue CV
- Immedial Deep Green G
- Immedial Violet, all brands
- Immedial Purple C
- Immedial Bordeaux GF conc.
- Immedial Maroon B conc.
- Immedial Red Brown 3R
- Immedial Prune S.

(b) Less Easily Dischargeable:

- Immedial Brown BR and RR
- Immedial Dark Brown A and D conc.
- Immedial Brown W conc.
- Immedial Olive 3G
- Immedial Black, all brands
- Immedial Carbon, all brands.

(c) Difficult to Discharge:

- Immedial Yellow GG and D
- Immedial Orange C
- Immedial Cutch, all brands
- Immedial Yellow Brown EN
- Immedial Khaki G and D
- Immedial Yellow Olive 5G and G
- Immedial Olive B and GG.

Directions for Dyeing.

The patterns are dyed according to the particulars in our "Manual of Dyeing", Vol. I (2nd edition), pages 224—231. The stated quantities of dyestuff are those actually absorbed on the standing bath.

Directions for Discharging.

- I. 300 parts Hyraldite CW extra pat.,
40 „ soda ash,
140 „ water and
400 „ British gum thickening 1:1 are heated together for
¼ hour to about 70° C. (160° F.) whilst stirring
well. Hereafter
60 „ Leucotrope W conc. and
60 „ glycerine are stirred into the mixture.
1000 parts.
- II. 300 parts Hyraldite CW extra pat.,
20 „ soda ash,
200 „ water and
400 „ British gum thickening 1:1 are heated together for
¼ hour to about 70° C. (160° F.) whilst stirring
well. Hereafter
20 „ Leucotrope W conc. and
60 „ glycerine are stirred into the mixture.
1000 parts.
- III. 300 parts Hyraldite CW extra pat.,
180 „ water and
400 „ British gum thickening 1:1 are heated together for
¼ hour to about 70° C. (160° F.) whilst stirring
well. Hereafter
60 „ Leucotrope O and
60 „ glycerine are stirred into the mixture.
1000 parts.

After printing and drying the pieces, steam for about 5 to 10 minutes, then take for a short time through hot water to which a little soluble glass (abt. 8 oz per 10 gallons) has been added, rinse in cold water, and dry.

Franklin Institute Library
PHILADELPHIA

Class 667.2

Book C 275

3517

Accession 65757

REFERENCE

GIVEN BY

Company

Franklin Institute Library

PHILADELPHIA

Class 667.2

Book C 275

Accession 65757

3517

REFERENCE

GIVEN BY

Company

[BLANK PAGE]



CCA

Baumwoll-Velvet

mit Immedialfarben gefärbt und mit Hyraldit geätzt.


Velours de coton

teint aux Couleurs Immédial et rongé à
l'Hyraldite.

Velveteen

Dyed with Immedial Colours and Discharged with
Hyraldite.

Marque de fabrique.

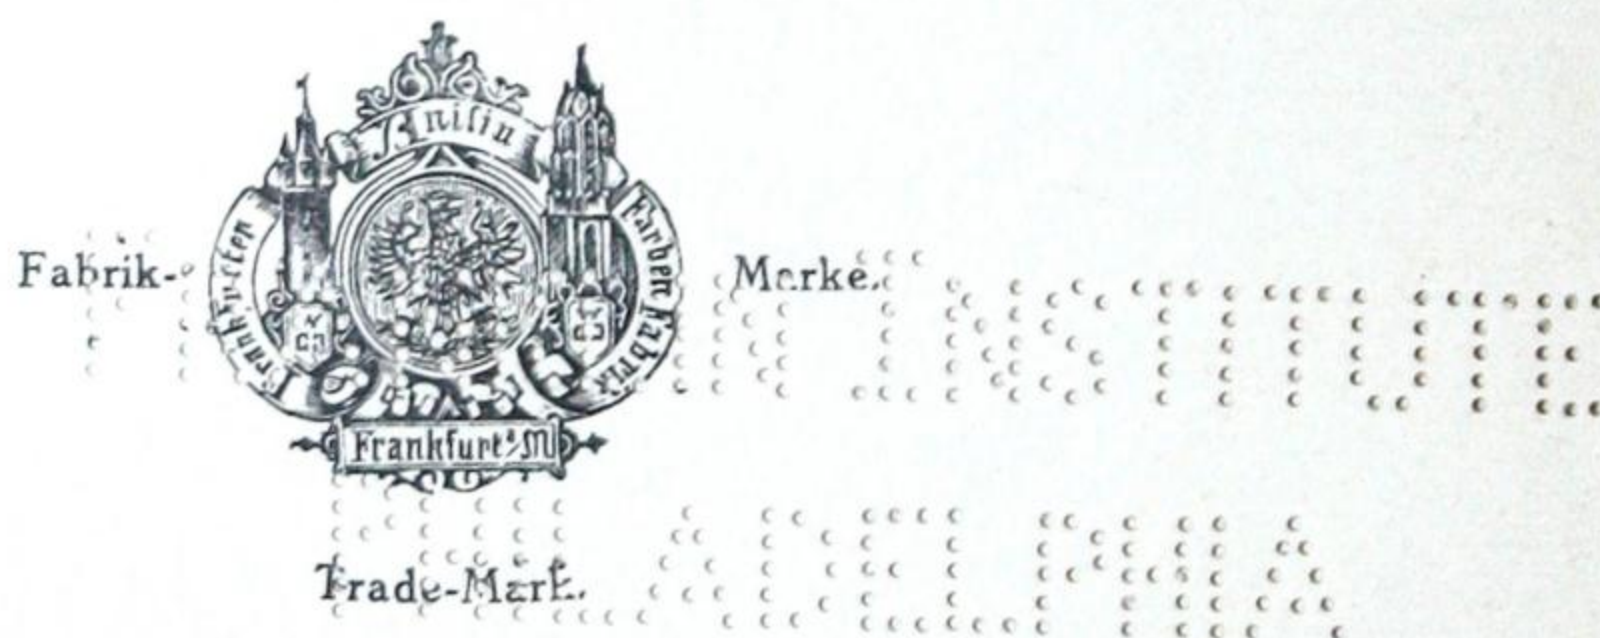

CASSELLA COLOR COMPANY

182 AND 184 FRONT STREET

NEW YORK

BOSTON: 39 OLIVER STREET

PHILADELPHIA: 126 AND 128 SOUTH FRONT STREET

PROVIDENCE: 64 EXCHANGE PLACE

ATLANTA: 47 NORTH PRYOR STREET

MONTREAL: CANADA, 59 WILLIAM STREET.



Baumwoll-Velvet mit Immedialfarben gefärbt und mit Hyraldit geätzt.
Velours de coton teint aux Couleurs Immédial et rongé à l'Hyraldite.
Velveteen Dyed with Immedial Colours and Discharged with Hyraldite.

1.

Färbung: 5 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.
3 0/0 Immedialgelbollive 5G pat.

Aetze: I. —

Teinte: 5 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.
3 0/0 Olive Jaune Immédial 5G brev.

Rongeant: I. —

Dyeing: 5 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.
3 0/0 Immedial Yellow Olive 5G pat.

Discharge: I.



2.

Färbung: 5 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.
5 0/0 Immedialgelbollive 5G pat.

Aetze: III. —

Teinte: 5 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.
5 0/0 Olive Jaune Immédial 5G brev.

Rongeant: III. —

Dyeing: 5 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.
5 0/0 Immedial Yellow Olive 5G pat.

Discharge: III.



3.

Färbung: 8 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.
3 0/0 Immedialcatechu O pat.


Aetze: III. —

Teinte: 8 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.
3 0/0 Cachou Immédial O brev.

Rongeant: III. —

Dyeing: 8 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.
3 0/0 Immedial Cutch O pat.

Discharge: III.

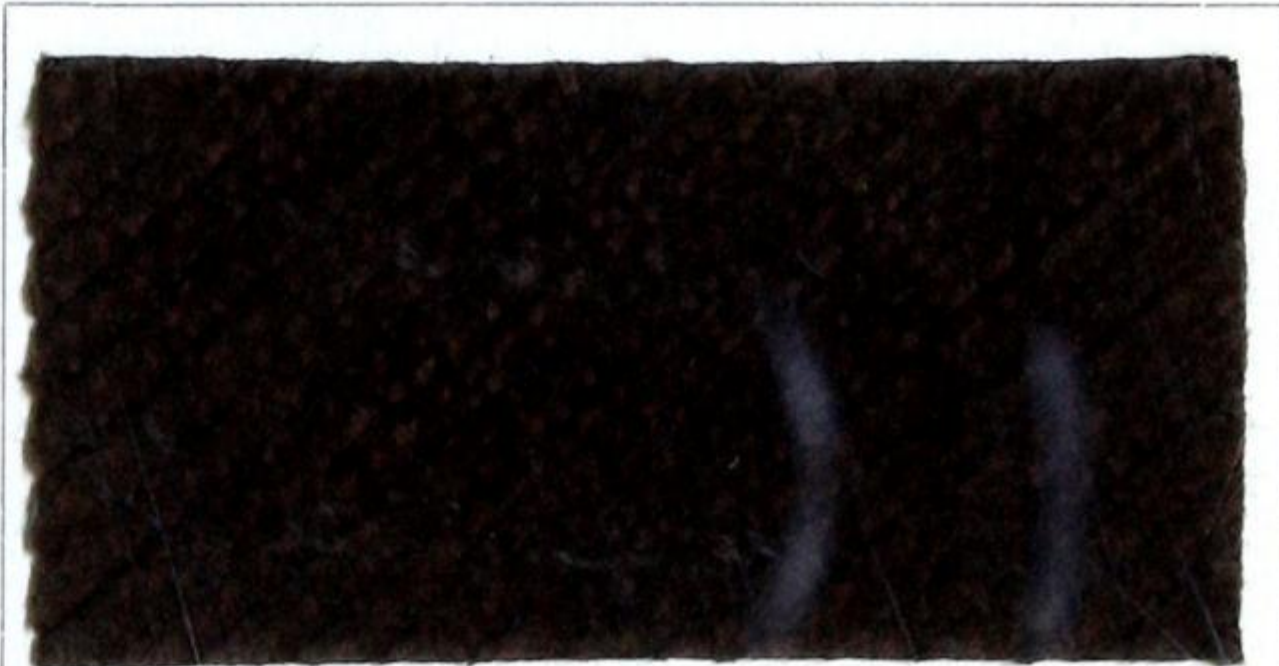

4.

Färbung: 6 0/0 Immedialrotbraun 3R
3 0/0 Immedialorange C pat.
2 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.

Aetze: III. —

Teinte: 6 0/0 Brun Rouge Immédial 3R
3 0/0 Orangé Immédial C brev.
2 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.

Rongeant: III. —

Dyeing: 6 0/0 Immedial Red Brown 3R
3 0/0 Immedial Orange C pat.
2 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.

Discharge: III.



5.

Färbung: 10 0/0 Immedialbraun W conc. pat.

Aetze: III. —

Teinte: 10 0/0 Brun Immédial W conc. brev.

Rongeant: III. —

Dyeing: 10 0/0 Immedial Brown W conc. pat.

Discharge: III.



CASSELLA COLOR COMPANY, NEW YORK.

Baumwoll-Velvet mit Immedialfarben gefärbt und mit Hyraldit geätzt.
Velours de coton teint aux Couleurs Immédial et rongé à l'Hyraldite.
Velveteen Dyed with Immedial Colours and Discharged with Hyraldite.

1.

Färbung: 5 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.
3 0/0 Immedialgelbolive 5G pat.

Aetze: I. —

Teinte: 5 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.
3 0/0 Olive Jaune Immédial 5G brev.

Rongeant: I. —

Dyeing: 5 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.
3 0/0 Immedial Yellow Olive 5G pat.

Discharge: I.



2.

Färbung: 5 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.
5 0/0 Immedialgelbolive 5G pat.

Aetze: III. —

Teinte: 5 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.
5 0/0 Olive Jaune Immédial 5G brev.

Rongeant: III. —

Dyeing: 5 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.
5 0/0 Immedial Yellow Olive 5G pat.

Discharge: III.



3.

Färbung: 8 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.
3 0/0 Immedialcatechu O pat.

Aetze: III. —

Teinte: 8 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.
3 0/0 Cachou Immédial O brev.

Rongeant: III. —

Dyeing: 8 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.
3 0/0 Immedial Cutch O pat.

Discharge: III.



4.

Färbung: 6 0/0 Immedialrotbraun 3R
3 0/0 Immedialorange C pat.
2 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.

Aetze: III. —

Teinte: 6 0/0 Brun Rouge Immédial 3R
3 0/0 Orangé Immédial C brev.
2 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.

Rongeant: III. —

Dyeing: 6 0/0 Immedial Red Brown 3R
3 0/0 Immedial Orange C pat.
2 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.

Discharge: III.



5.

Färbung: 10 0/0 Immedialbraun W conc. pat.


Aetze: III. —

Teinte: 10 0/0 Brun Immédial W conc. brev.

Rongeant: III. —

Dyeing: 10 0/0 Immedial Brown W conc. pat.

Discharge: III.

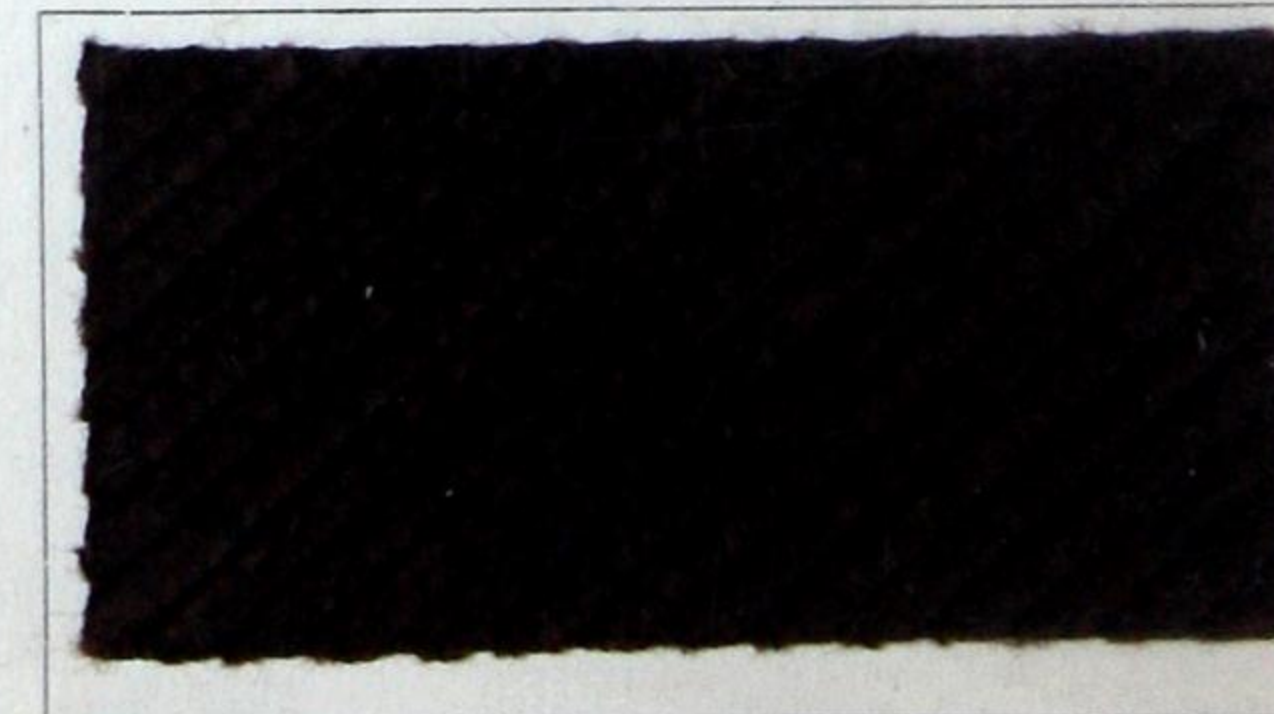

CASSELLA COLOR COMPANY, NEW YORK.

Baumwoll-Velvet mit Immedialfarben gefärbt und mit Hyraldit geätzt.
Velours de coton teint aux Couleurs Immédial et rongé à l'Hyraldite.
Velveteen Dyed with Immedial Colours and Discharged with Hyraldite.

6.

Färbung: 0,8 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.
0,2 0/0 Immedialorange C pat.
0,1 0/0 Immedialcarbon R

Aetze: III. —

Teinte: 0,8 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.
0,2 0/0 Orangé Immédial C brev.
0,1 0/0 Carbone Immédial R

Rongeant: III. —

Dyeing: 0,8 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.
0,2 0/0 Immedial Orange C pat.
0,1 0/0 Immedial Carbon R

Discharge: III. —



7.

Färbung: 0,8 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.
0,2 0/0 Immedialbraun BR
0,1 0/0 Immedialcarbon R


Aetze: II. —

Teinte: 0,8 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.
0,2 0/0 Brun Immédial BR
0,1 0/0 Carbone Immédial R

Rongeant: II. —

Dyeing: 0,8 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.
0,2 0/0 Immedial Brown BR
0,1 0/0 Immedial Carbon R

Discharge: II. —

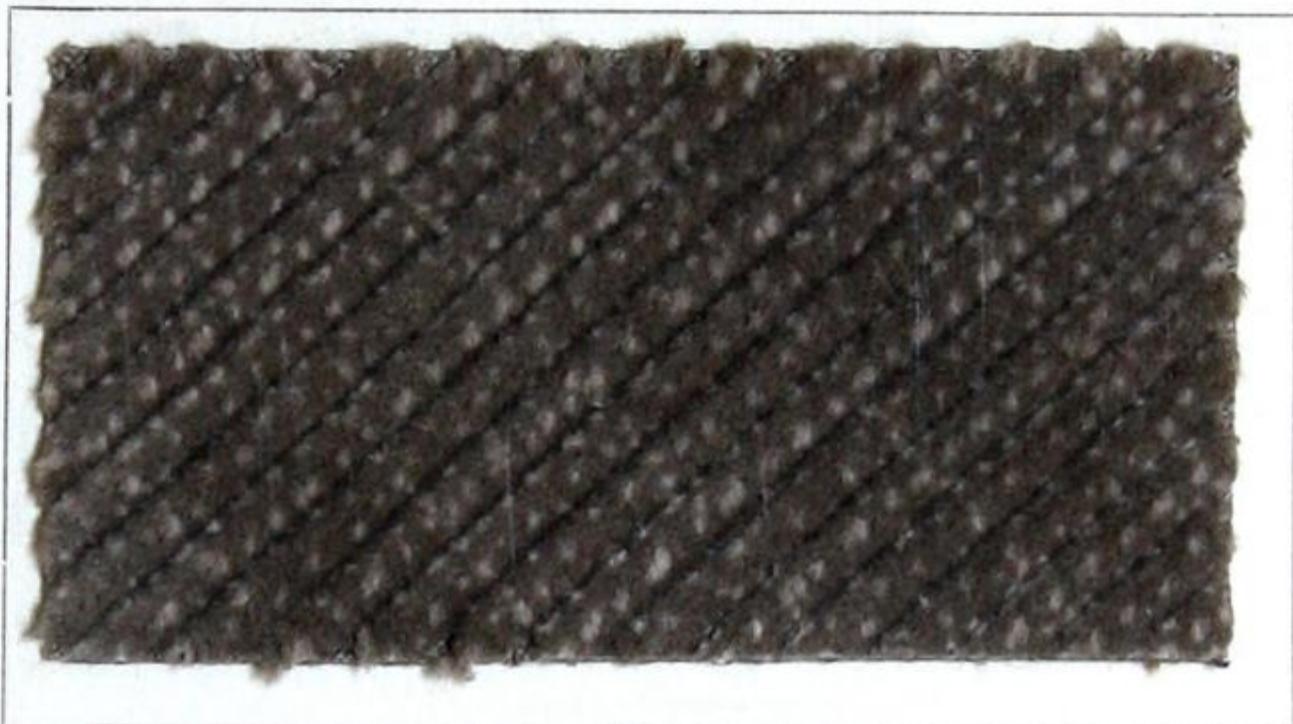

8.

Färbung: 6 0/0 Immedialolive 3G pat.
8 0/0 Immedialdunkelbraun A pat.

Aetze: III. —

Teinte: 6 0/0 Olive Immédial 3G brev.
8 0/0 Brun foncé Immédial A brev.

Rongeant: III. —

Dyeing: 6 0/0 Immedial Olive 3G pat.
8 0/0 Immedial Dark Brown A pat.

Discharge: III. —



9.

Färbung: 6 0/0 Immedialdunkelgrün B
3 0/0 Immedialgrün GG extra pat.
3 0/0 Immedialorange C pat.


Aetze: I. —

Teinte: 6 0/0 Vert foncé Immédial B
3 0/0 Vert Immédial GG extra brev.
3 0/0 Orangé Immédial C brev.

Rongeant: I. —

Dyeing: 6 0/0 Immedial Dark Green B
3 0/0 Immedial Green GG extra pat.
3 0/0 Immedial Orange C pat.

Discharge: I. —

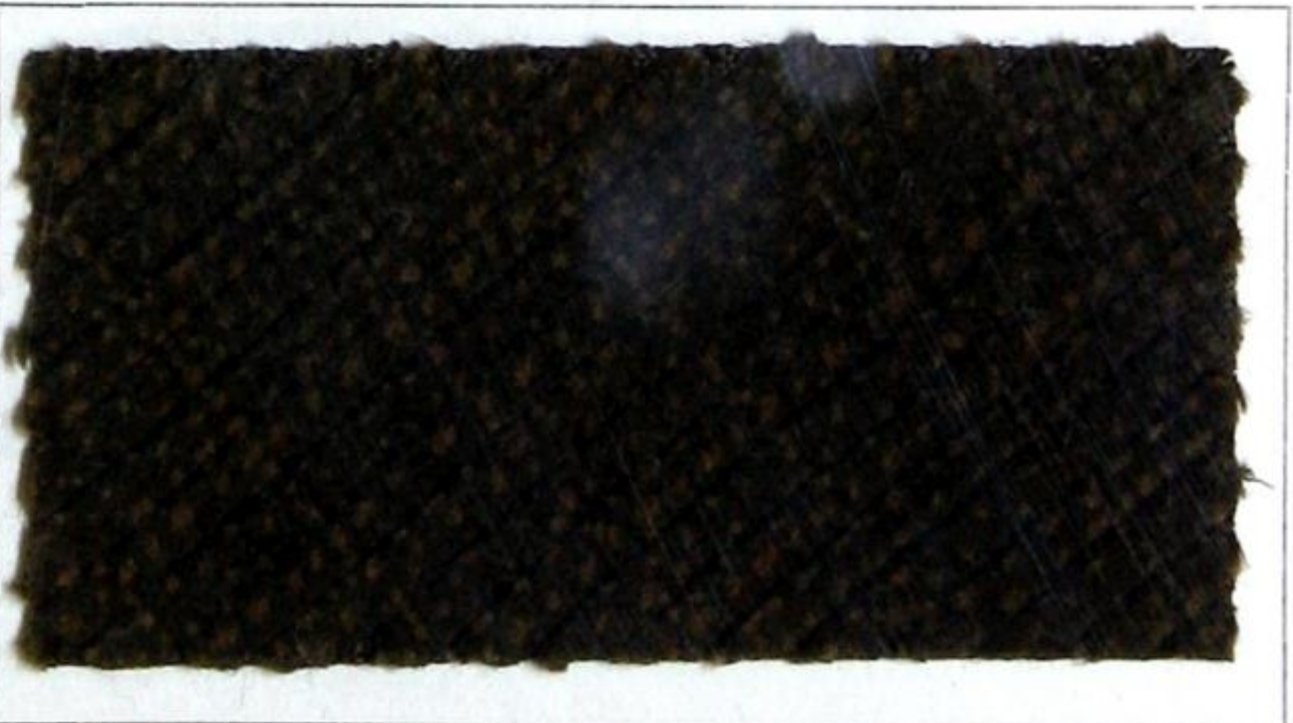

10.

Färbung: 10 0/0 Immedialdunkelgrün B
2 0/0 Immedialdirektblau B extra conc. pat.
4,5 0/0 Immedialgelbolive 5G pat.

Aetze: I. —

Teinte: 10 0/0 Vert foncé Immédial B
2 0/0 Bleu Immédial direct B extra conc. brev.
4,5 0/0 Olive Jaune Immédial 5G brev.

Rongeant: I. —

Dyeing: 10 0/0 Immedial Dark Green B
2 0/0 Immedial Direct Blue B extra conc. pat.
4,5 0/0 Immedial Orange C pat.

Discharge: I. —



Baumwoll-Velvet mit Immedialfarben gefärbt und mit Hyraldit geätzt.
Velours de coton teint aux Couleurs Immédial et rongé à l'Hyraldite.
Velveteen Dyed with Immedial Colours and Discharged with Hyraldite.

6.

Färbung: 0,8 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.
0,2 0/0 Immedialorange C pat.
0,1 0/0 Immedialcarbon R

Aetze: III. —

Teinte: 0,8 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.
0,2 0/0 Orangé Immédial C brev.
0,1 0/0 Carbone Immédial R

Rongeant: III. —

Dyeing: 0,8 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.
0,2 0/0 Immedial Orange C pat.
0,1 0/0 Immedial Carbon R

Discharge: III.



7.

Färbung: 0,8 0/0 Immedialschwarzbraun D conc. pat.
0,2 0/0 Immedialbraun BR
0,1 0/0 Immedialcarbon R

Aetze: II. —

Teinte: 0,8 0/0 Brun Noir Immédial D conc. brev.
0,2 0/0 Brun Immédial BR
0,1 0/0 Carbone Immédial R

Rongeant: II. —

Dyeing: 0,8 0/0 Immedial Dark Brown D conc. pat.
0,2 0/0 Immedial Brown BR
0,1 0/0 Immedial Carbon R

Discharge: II.



8.

Färbung: 6 0/0 Immedialolive 3G pat.
8 0/0 Immedialdunkelbraun A pat.

Aetze: III. —

Teinte: 6 0/0 Olive Immédial 3G brev.
8 0/0 Brun foncé Immédial A brev.

Rongeant: III. —

Dyeing: 6 0/0 Immedial Olive 3G pat.
8 0/0 Immedial Dark Brown A pat.

Discharge: III.



9.

Färbung: 6 0/0 Immedialdunkelgrün B
3 0/0 Immedialgrün GG extra pat.
3 0/0 Immedialorange C pat.

Aetze: I. —

Teinte: 6 0/0 Vert foncé Immédial B
3 0/0 Vert Immédial GG extra brev.
3 0/0 Orangé Immédial C brev.

Rongeant: I. —

Dyeing: 6 0/0 Immedial Dark Green B
3 0/0 Immedial Green GG extra pat.
3 0/0 Immedial Orange C pat.

Discharge: I.



10.

Färbung: 10 0/0 Immedialdunkelgrün B
2 0/0 Immedialdirektblau B extra conc. pat.
4,5 0/0 Immedialgelbolive 5G pat.

Aetze: I. —

Teinte: 10 0/0 Vert foncé Immédial B
2 0/0 Bleu Immédial direct B extra conc. brev.
4,5 0/0 Olive Jaune Immédial 5G brev.

Rongeant: I. —

Dyeing: 10 0/0 Immedial Dark Green B
2 0/0 Immedial Direct Blue B extra conc. pat.
4,5 0/0 Immedial Orange C pat.

Discharge: I.



CASSELLA COLOR COMPANY, NEW YORK.

Baumwoll-Velvet mit Immedialfarben gefärbt und mit Hyraldit geätzt.
Velours de coton teint aux Couleurs Immédial et rongé à l'Hyraldite.
Velveteen Dyed with Immedial Colours and Discharged with Hyraldite.

11.

Färbung: 1 % Immedialschwarz NNG conc.


Aetze: II.

Teinte: 1 % Noir Immédial NNG conc.

Rongeant: II.

Dyeing: 1 % Immedial Black NNG conc.

Discharge: II.

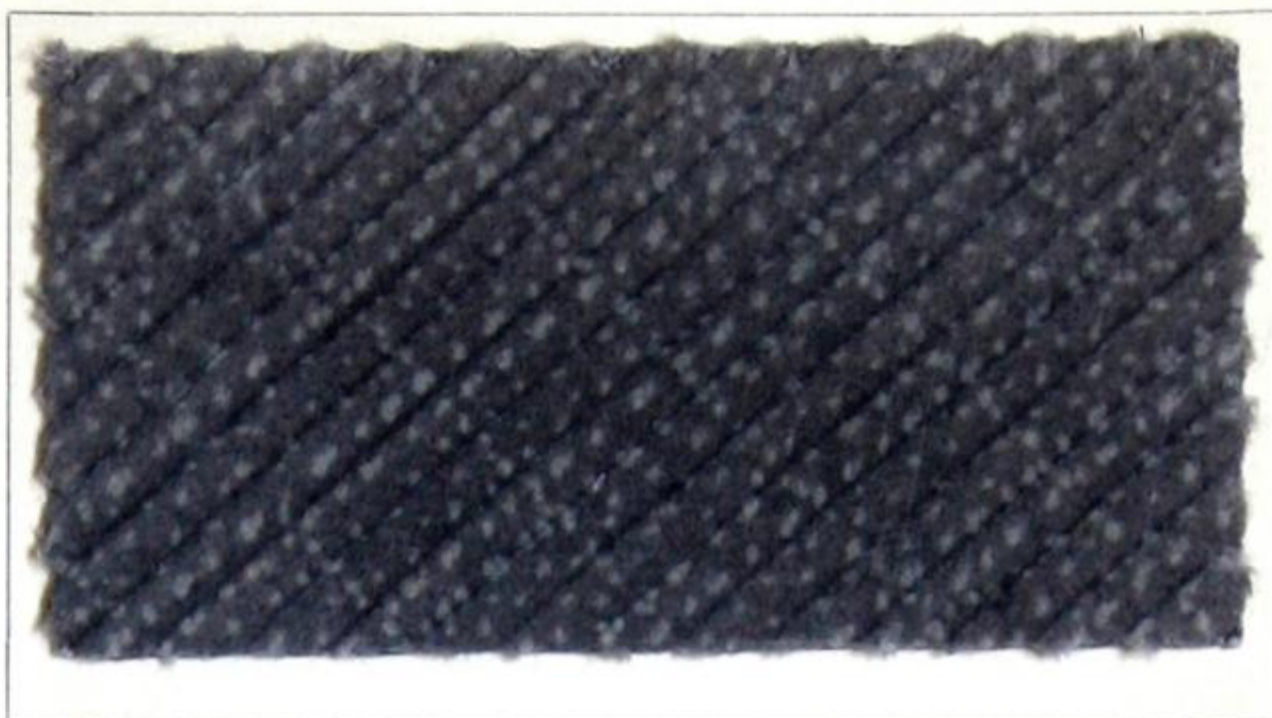

12.

Färbung: 5 % Immedialdirektblau B extra conc. pat.


Aetze: III.

Teinte: 5 % Bleu Immédial direct B extra conc. brev.

Rongeant: III.

Dyeing: 5 % Immedial Direct Blue B extra conc. pat.

Discharge: III.

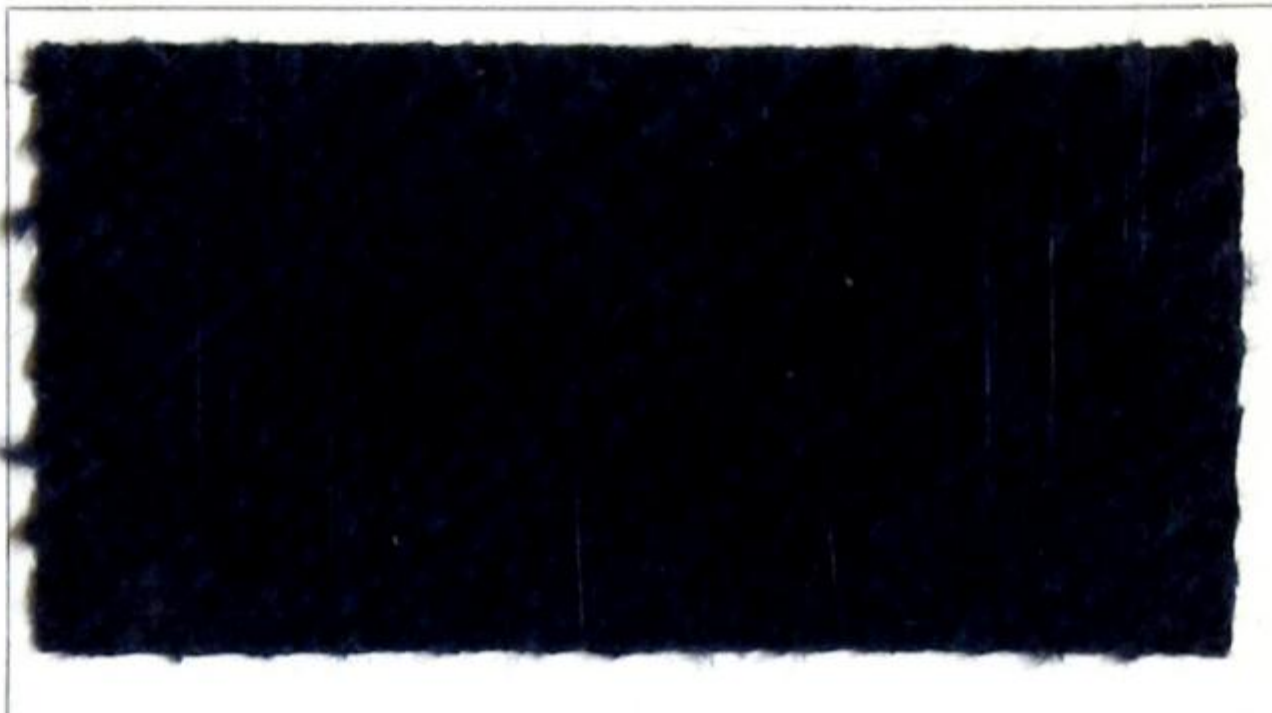

13.

Färbung: 10 % Immedialdunkelgrün B
2,5 % Immedialdirektblau B extra conc. pat.


Aetze: I.

Teinte: 10 % Vert foncé Immédial B
2,5 % Bleu Immédial direct B extra conc. brev.

Rongeant: I.

Dyeing: 10 % Immedial Dark Green B
2,5 % Immedial Direct Blue B extra conc. pat.

Discharge: I.

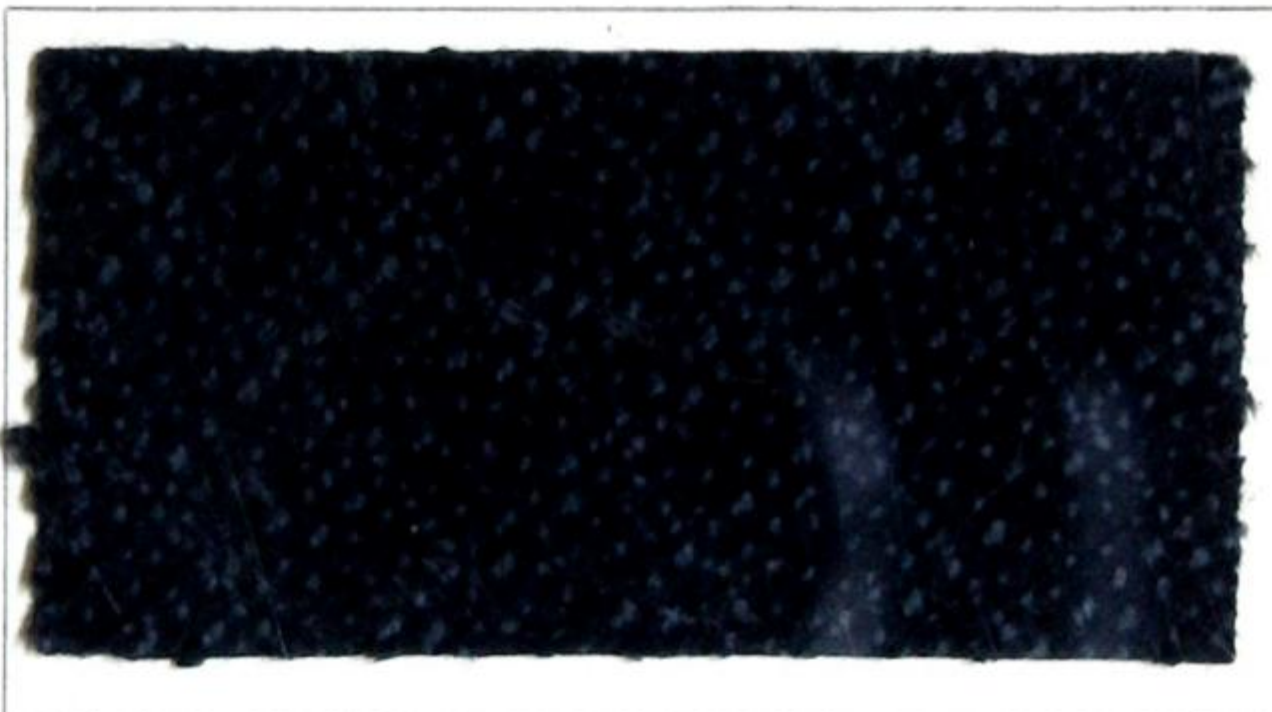

14.

Färbung: 9 % Immedialschwarz NLN conc.
1,5 % Immedialorange C pat.

Aetze: III.

Teinte: 9 % Noir Immédial NLN conc.
1,5 % Orangé Immédial C brev.

Rongeant: III.

Dyeing: 9 % Immedial Black NLN conc.
1,5 % Immedial Orange C pat.

Discharge: III.



15.

Färbung: 9 % Immedialschwarz NLN conc.
1,5 % Immedialgelbolive 5G pat.

Aetze: I.

Teinte: 9 % Noir Immédial NLN conc.
1,5 % Olive Jaune Immédial 5G brev.

Rongeant: I.

Dyeing: 9 % Immedial Black NLN conc.
1,5 % Immedial Yellow Olive 5G pat.

Discharge: I.



CASSELLA COLOR COMPANY, NEW YORK.

Baumwoll-Velvet

mit Immedialfarben gefärbt und mit Hyraldit geätzt.


Velours de coton

teint aux Couleurs Immédial et rongé à
l'Hyraldite.

Velveteen

Dyed with Immedial Colours and Discharged with
Hyraldite.

Marque de fabrique.

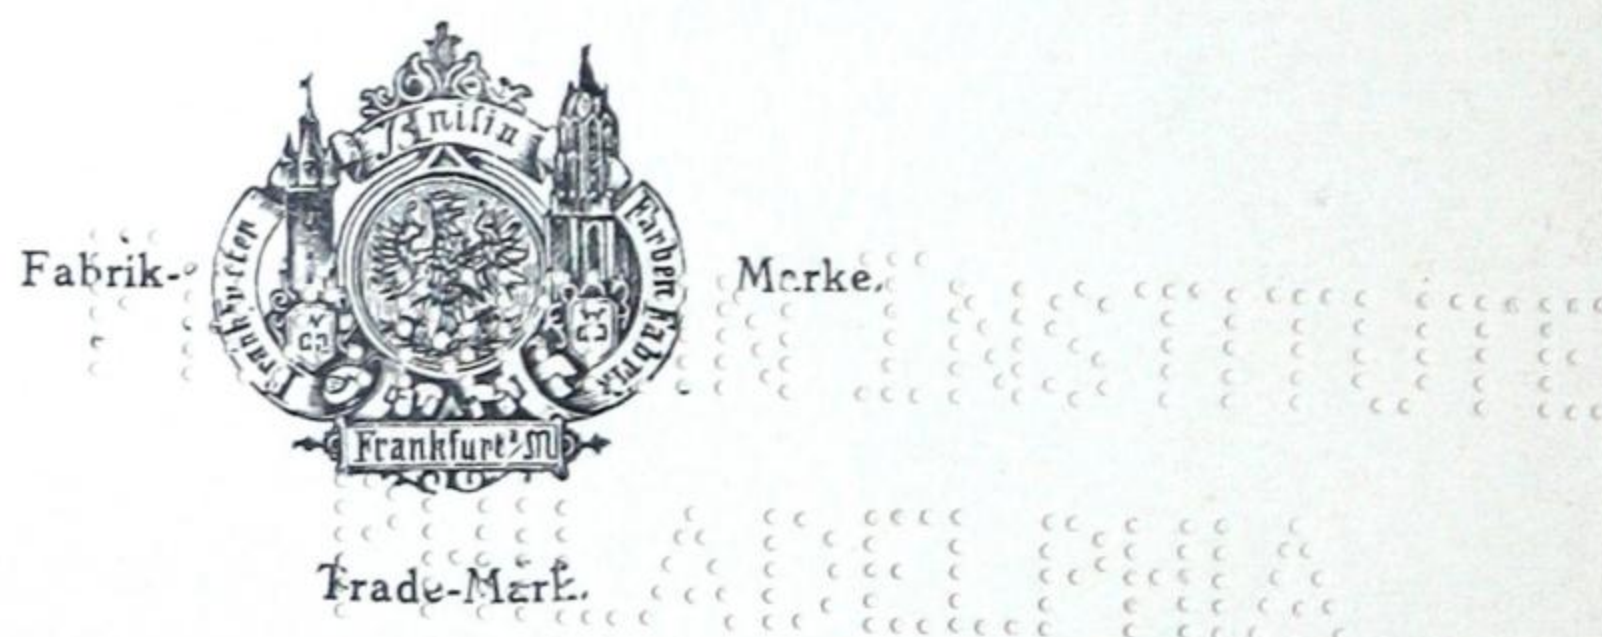

CASSELLA COLOR COMPANY

182 AND 184 FRONT STREET

NEW YORK

BOSTON: 39 OLIVER STREET

PHILADELPHIA: 126 AND 128 SOUTH FRONT STREET

PROVIDENCE: 64 EXCHANGE PLACE

ATLANTA: 47 NORTH PRYOR STREET

MONTREAL: CANADA, 59 WILLIAM STREET.



[BLANK PAGE]



CCA

